




详图一

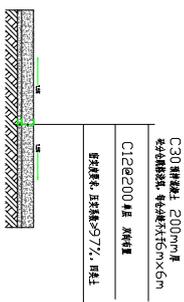


1. 1000mm×1000mm
2. 钢筋规格: Φ8
3. 钢筋间距: 1000mm
4. 钢筋长度: 1000mm

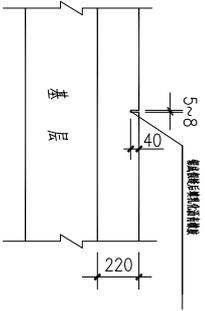

伸缩缝详图

说明:

1. 本设计道路型式为城市型, 道路施工应执行《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GB 97-87).
2. 横向伸缩缝采用切割机切缝, 切缝时间控制在混凝土强度达到25%—30%, 即碎石混凝土最佳切缝时抗压强度6—12MPa时进行, 供切缝参考时间为气温在25—30℃时, 混凝土浇筑后6—8小时可切缝, 15—25℃时, 混凝土浇筑后20小时可切缝.
3. 混凝土铺筑应在气温5度以上进行, 经检测成活要求平整一致, 不露石子, 无浮水及砂眼, 而后抹光两遍.
4. 养护采用草席, 毡布等覆盖, 约3—4小时后以草席覆盖并洒水保持湿润, 当混凝土强度达到设计要求80%时方可停止养护, 一般不少于14天.
5. 本说明未给出节点及要求详见图集《93J007》.
6. 本说明未尽事宜按国家现行有关规范执行.

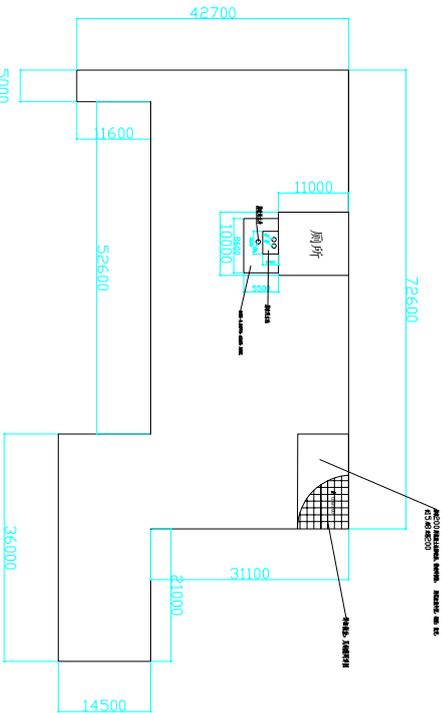

道路硬化平面图